


低温坡莫合金1JL0常温和液氮下的磁滞回线及磁性能

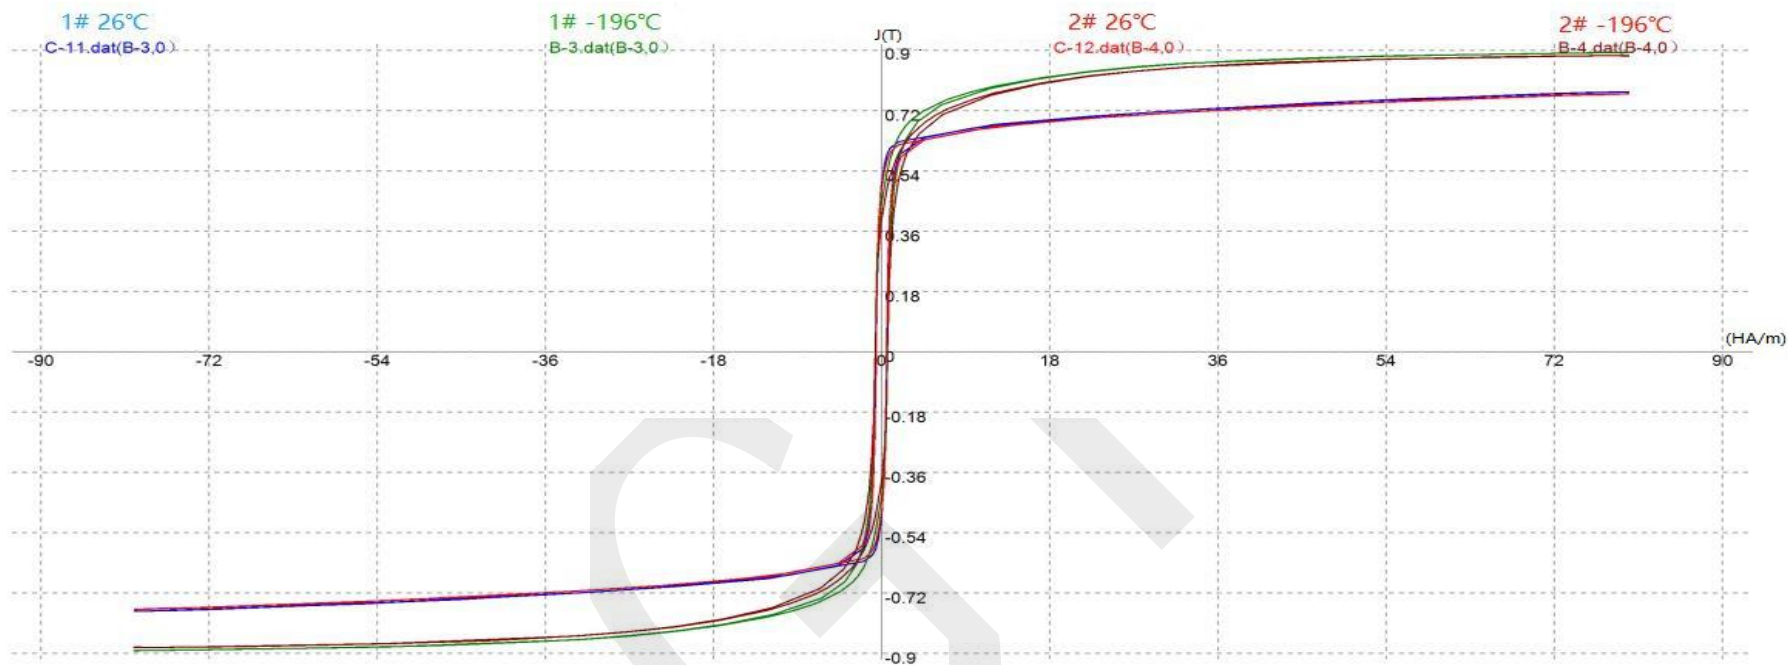

T(°C)	No.	$\mu_i(k)$	$\mu_m(k)$	$P_u(J/m^3)$	$J_s(T)$	$J_r(T)$	$H_c(A/m)$	$H_s(A/m)$
-196	1#	60.9	353.6	1.623	0.8928	0.4339	0.6493	80.01
-196	2#	65.64	295.3	1.65	0.8832	0.3886	0.6505	80.02
26	1#	38.81	378.9	1.451	0.7755	0.4929	0.5748	80.01
26	2#	41.11	369.2	1.379	0.7697	0.4792	0.5877	80.01

备注：测试条件 $H_i=0.08A/m$ ， $H_s=80A/m$ ；样品规格 $\phi 40-\phi 32 \times 1.3$ 。